

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 04/01/2021 Au 30/06/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **4/6.3 CL All Gravillon**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **6.3** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ??? F2**

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)
Vss + u			100			1	34
Vss			98			1	30
Vsi			88	98	100		
Vsi - u			83	97	100		
sf Max							


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/01/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	7	7	7	7	7	7	0
Maxi	2.0	37.0	98.0	100.0	100.0	0.7	
XF + 1.25 sf	2.1	28.9	97.5	100.0	100.0	0.5	
XF	1.4	16.9	92.9	100.0	100.0	0.2	
XF - 1.25 sf	0.7	4.9	88.3	100.0	100.0	0.0	
Mini	1.0	8.0	88.0	100.0	100.0	0.0	
sf	0.54	9.58	3.67	0.00	0.00	0.25	

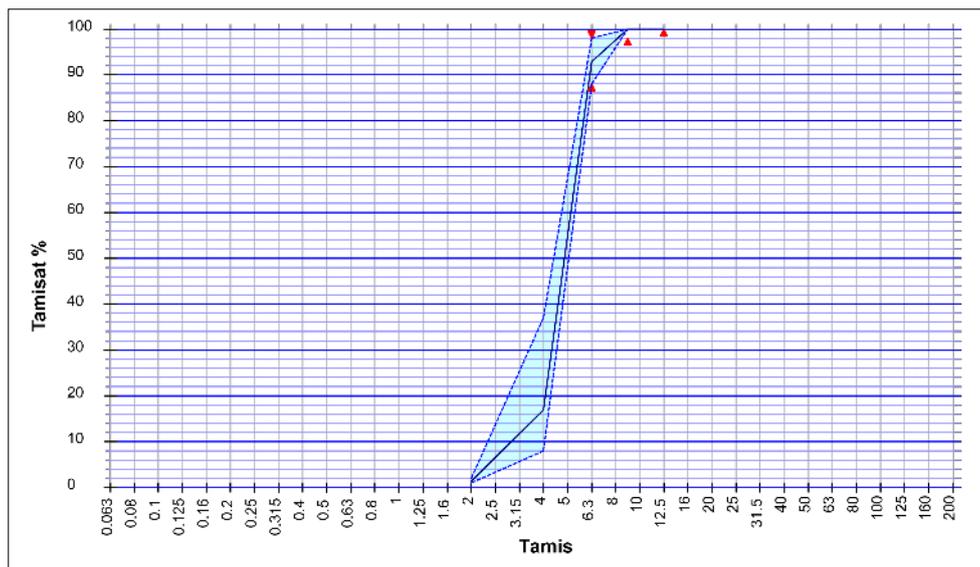

Essai(s) complémentaire(s)

08/12/2017 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0
 08/12/2017 - LANF NF EN 1097-2 : 18.0
 08/12/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 13.0

Date : **04/01/2021**

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

