

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 04/01/2021 Au 30/06/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **6.3/10 CL All Gravillon**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 10** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ??? F2**

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		100			2	29
Vss	5		96			2	25
Vsi			86	98	100		
Vsi - u			81	97	100		
sf Max							


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/01/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Nbr. val	7	7	7	7	7	7	0
Maxi	1.0	16.0	93.0	100.0	100.0	0.2	
XF + 1.25 sf	1.1	14.3	93.0	100.0	100.0	0.0	
XF	0.4	11.9	91.0	100.0	100.0	0.0	
XF - 1.25 sf	0.0	9.5	89.0	100.0	100.0	0.0	
Mini	0.0	10.0	89.0	100.0	100.0	0.0	
sf	0.54	1.95	1.63	0.00	0.00	0.08	

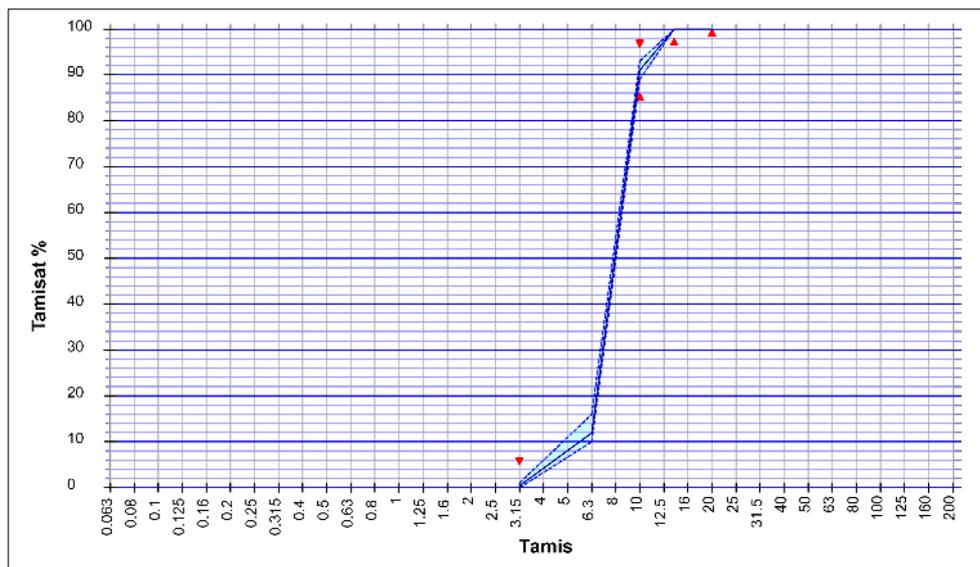

Essai(s) complémentaire(s)

08/12/2017 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0
 08/12/2017 - LANF EN 1097-2 : 18.0
 08/12/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 13.0

Date : 04/01/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

