



## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement  
 Du 04/01/2021 Au 30/06/2021

Site de production **AUDE AGRÉGATS - La Caunette**

Granulat **6.3/16 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3 16** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	d/2 3.15	d 6.3	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	51	76	100	100	100	1.5	24
Vss	5	15	45	70	99	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	10	40	90	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	4	34	85	97	100	0	0
sf Max									

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 3.15	d 6.3	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	8	8	8	8	8	8	8	8	3
Maxi	5.0	9.0	30.0	71.2	99.0	100.0	100.0	0.4	9.0
XF + 1.25 sf	3.2	7.8	27.3	65.7	98.0	100.0	100.0	0.4	10.6
XF	1.1	5.0	20.0	52.7	95.6	100.0	100.0	0.2	7.7
XF - 1.25 sf	0.0	2.3	12.7	39.7	93.2	100.0	100.0	0.0	4.8
Mini	0.0	3.0	15.0	44.1	93.0	100.0	100.0	0.0	5.0
sf	1.64	2.20	5.86	10.43	1.92	0.00	0.00	0.15	2.31

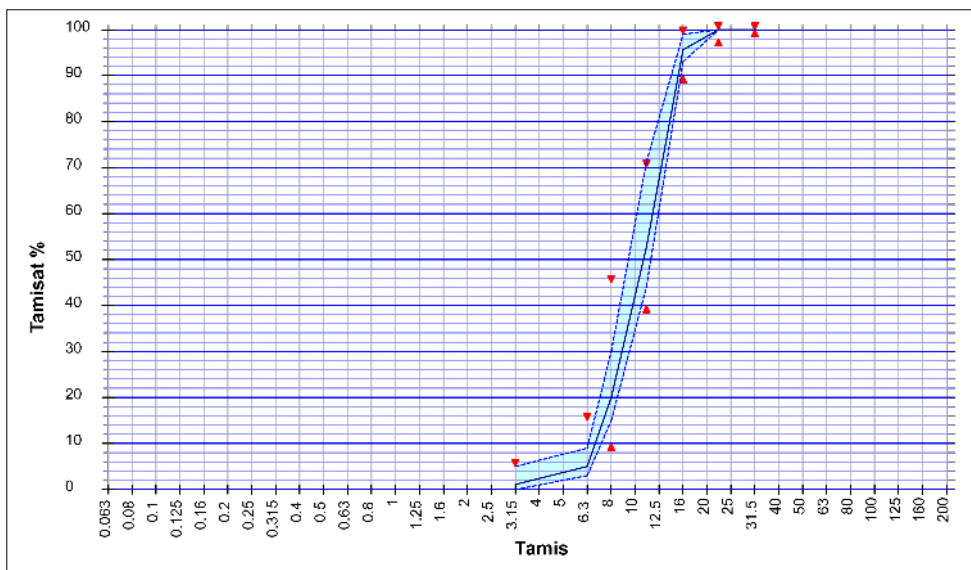

#### Essai(s) complémentaire(s)

19/12/2019 - Na2O LPC 37 : 0.0044  
 19/12/2019 - Boul. Argile (M.O.) : Néant  
 19/12/2019 - Alcali réaction FD P 18-542 : NR  
 19/12/2019 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 0.500 %  
 19/12/2019 - PSV NF EN 1097-8 : 43.0  
 19/12/2019 - Alcali-Silice LPC 37 : NR  
 19/12/2019 - ImP M.O. : Néant  
 19/12/2019 - LANF EN 1097-2 : 15.0  
 19/12/2019 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.84 Mg/m<sup>3</sup>  
 19/12/2019 - MDE NF EN 1097-1 : 17.0  
 19/12/2019 - C NF EN 1744-1+A1 : 0.000 %  
 11/12/2020 - W NF EN 933-1 : 2.9 %  
 19/12/2019 - NaOH NF EN 1744-1+A1 :  
 Négatif  
 19/12/2019 - AS NF EN 1744-1+A1 : 0.0410 %

Date : **04/01/2021**

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17  
 07/08/2013 : MDE = 12 et LA = 16 - 14/01/2013 : MDE = 13 et LA = 17  
 Coefficient d'abrasivité = 518 g/t  
 Coefficient de broyabilité = 31 %

M. BARREIROS David  
 Responsable Qualité