

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement  
 Du 01/07/2021 Au 31/12/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **2/4 CL All Gravillon**  
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2 4** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ??? F2**

	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FI (%)
Vss + u			78	100				34
Vss			66	98				30
Vsi			36	88	98	100		
Vsi - u			24	83	97	100		
sf Max								


\* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FI (%)
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	6	0
Maxi	2.0	14.0	53.3	96.0	100.0	100.0	1.0	
XF + 1.25 sf	2.4	14.3	53.2	95.1	100.0	100.0	0.9	
XF	1.7	11.7	51.1	92.8	100.0	100.0	0.5	
XF - 1.25 sf	1.0	9.1	49.0	90.5	100.0	100.0	0.1	
Mini	1.0	8.0	48.8	91.0	100.0	100.0	0.1	
sf	0.52	2.07	1.70	1.84	0.00	0.00	0.33	

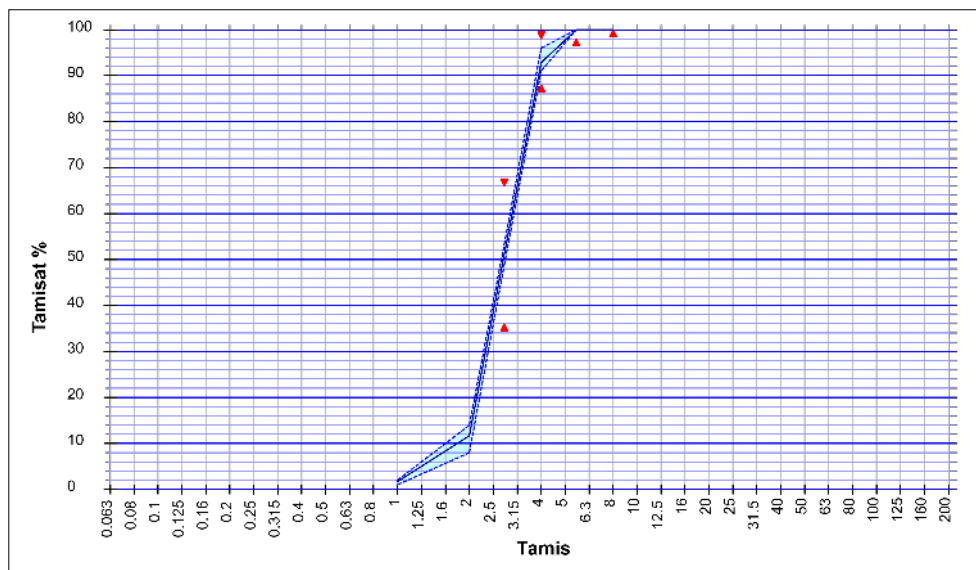

#### Essai(s) complémentaire(s)

08/12/2017 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0  
 08/12/2017 - LANF EN 1097-2 : 18.0  
 08/12/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 13.0

Date : **05/07/2021**

M. BARREIROS David  
 Responsable Qualité

