

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/07/2021 Au 31/12/2021

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **4/6.3 CL All Gravillon**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ??? F2**

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)
Vss + u			98			1	34
Vss			93			1	30
Vsi			83	98	100		
Vsi - u			78	97	100		
sf Max							


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 2	d 4	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	7	7	7	7	7	7	0
Maxi	4.0	37.0	96.0	100.0	100.0	0.6	
XF + 1.25 sf	3.3	31.1	97.9	100.0	100.0	0.5	
XF	2.0	20.3	88.1	100.0	100.0	0.2	
XF - 1.25 sf	0.8	9.5	78.4	100.0	100.0	-0.0	
Mini	1.0	11.0	72.0	100.0	100.0	0.0	
sf	1.00	8.67	7.80	0.00	0.00	0.20	

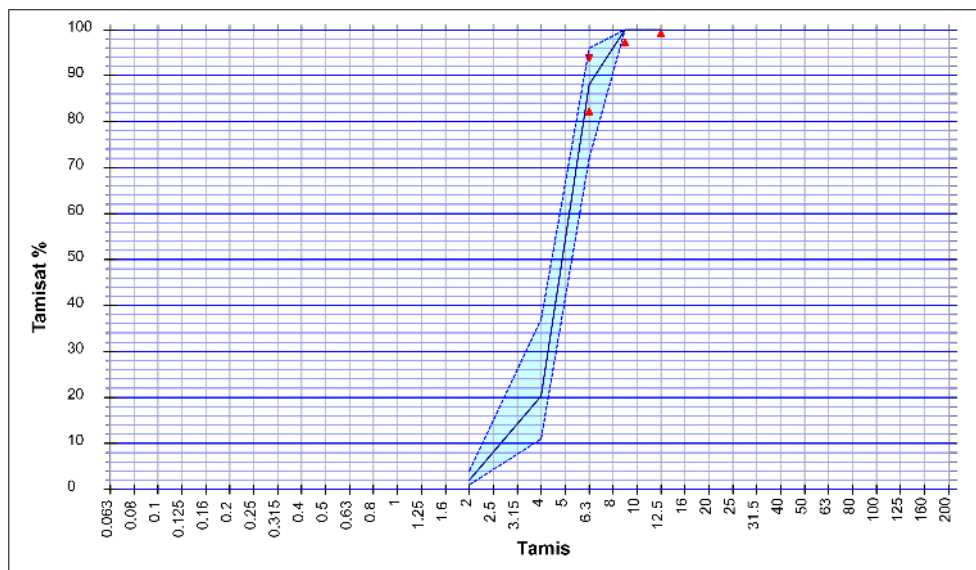

Essai(s) complémentaire(s)

08/12/2017 - PSV NF EN 1097-8 : 51.0
 08/12/2017 - LANF NF EN 1097-2 : 18.0
 08/12/2017 - MDE NF EN 1097-1 : 13.0

Date : 05/07/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

