

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/01/2022 Au 30/06/2022

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **0/4 RL All Sable**
 Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
Vss + u	8	40	83	100			6	3.62	2
Vss	6	40	83	99			6	3.47	1.5
Vsi			43	89	95	100		2.77	
Vsi - u			43	87	94	100		2.62	
sf Max								0.21	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 23/12/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	Mf	MB (g/Kg)
Nbr. val	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Maxi	3.8	22.0	69.0	98.0	100.0	100.0	3.8	3.62	1.3
XF + 1.25 sf	3.2	18.5	70.0	97.9	100.0	100.0	3.2	3.41	1.0
XF	1.7	11.3	62.8	96.0	100.0	100.0	1.7	3.12	0.7
XF - 1.25 sf	0.2	4.1	55.6	94.1	100.0	100.0	0.2	2.83	0.4
Mini	0.0	3.0	45.0	92.0	99.9	100.0	0.0	2.84	0.3
sf	1.21	5.75	5.77	1.54	0.03	0.00	1.21	0.23	0.25

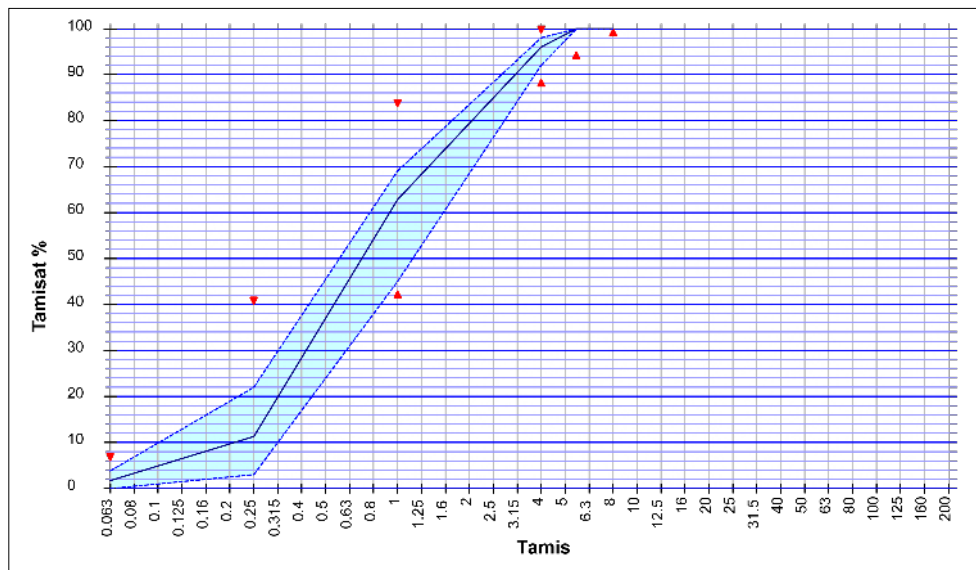

Essai(s) complémentaire(s)

Date : 23/12/2021

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

