

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Période de validité de l'engagement
 Du 01/01/2023 Au 30/06/2023

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **10/16 CL Quartz Jaune**

Nature pétrographique

Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 16** Norme **NF P18-545 - Article 8**

	d/2 5	d 10	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	15	95			0.5	19
Vss	5	10	90			0.5	15
Vsi			80	98	100		
Vsi - u			75	97	100		
sf Max							


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 21/12/2020

Résultat des autres essais : Tous les dates

	d/2 5	d 10	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	3	3	3	3	3	3	1
Maxi	1.0	4.0	90.0	100.0	100.0	0.3	2.0
XF + 1.25 sf	1.4	4.2	93.5	100.0	100.0	0.4	2.0
XF	0.7	2.3	82.0	99.3	100.0	0.2	2.0
XF - 1.25 sf	-0.0	0.4	70.6	97.9	100.0	0.0	2.0
Mini	0.0	1.0	72.0	98.0	100.0	0.0	2.0
sf	0.58	1.53	9.16	1.16	0.00	0.16	0.00

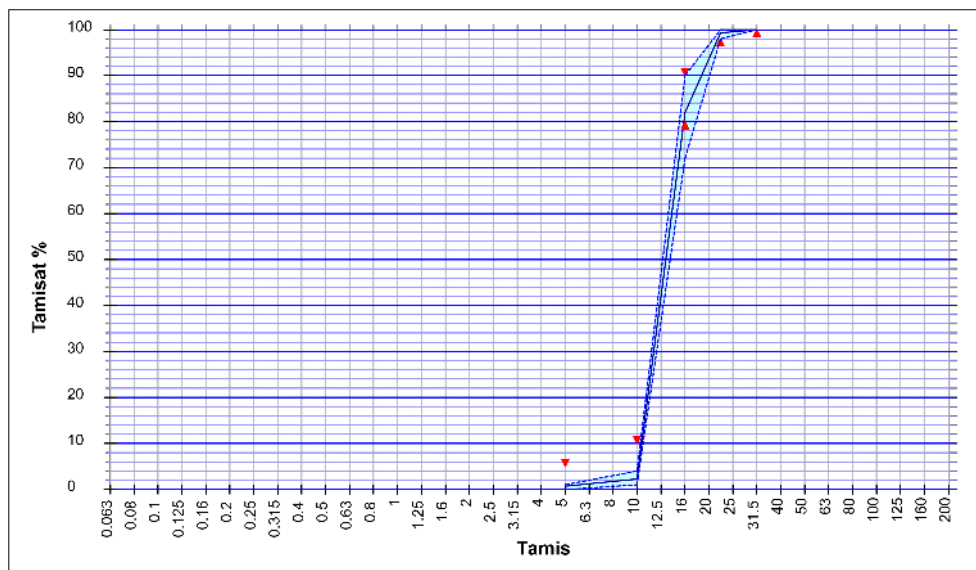

Essai(s) complémentaire(s)

31/01/2022 - WA24 NF EN 1097-6+A1 : 0.800 %
 31/01/2022 - PSV NF EN 1097-8 : 53.0
 31/01/2022 - LA NF EN 1097-2 : 20.0
 31/01/2022 - Prd NF EN 1097-6 +A1 : 2.64 Mg/m³
 31/01/2022 - MDE NF EN 1097-1 : 5.0

Date : 01/01/2023

Abrasivité : 2445 g / t
 Broyabilité : 40

M. BARREIROS David
 Responsable Qualité

