SAS POSOCCO - Sablière du Chapitre
Plaine de Villalbe basse Le Chapitre
11 000 Carcassonne
Tél : 04-68-25-38-44

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024
Fin de validité 31/12/2024

Site de production	**POSOCCO - CHAPITRE CARCASSONNE -**	Granulat	**0/6 C Quartz Jaune TP**
Nature pétrographique	**Quartz Jaune**	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 6.3 Norme NF P18-545 - Article 7 - Code d ?

	0.063	D/2 3.15	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	MB (g/Kg)
Vss + u	8.6					2.5
Vss	7.6					2
Vsi	1.6					
Vsi - u	0.6					
sf Max						

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	D/2 3.15	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	MB (g/Kg)
Nbr. val	3	3	3	3	3	2
Maxi	7.2	67.1	100.0	100.0	100.0	1.5
XF + 1.25 sf	7.3	68.6	100.0	100.0	100.0	1.9
XF	**5.4**	**52.0**	**88.6**	**93.9**	**99.0**	**1.0**
XF - 1.25 sf	3.5	35.4	65.2	80.8	96.8	0.1
Mini	4.5	42.1	67.0	81.8	97.0	0.5
sf	1.53	13.31	18.72	10.51	1.73	0.70

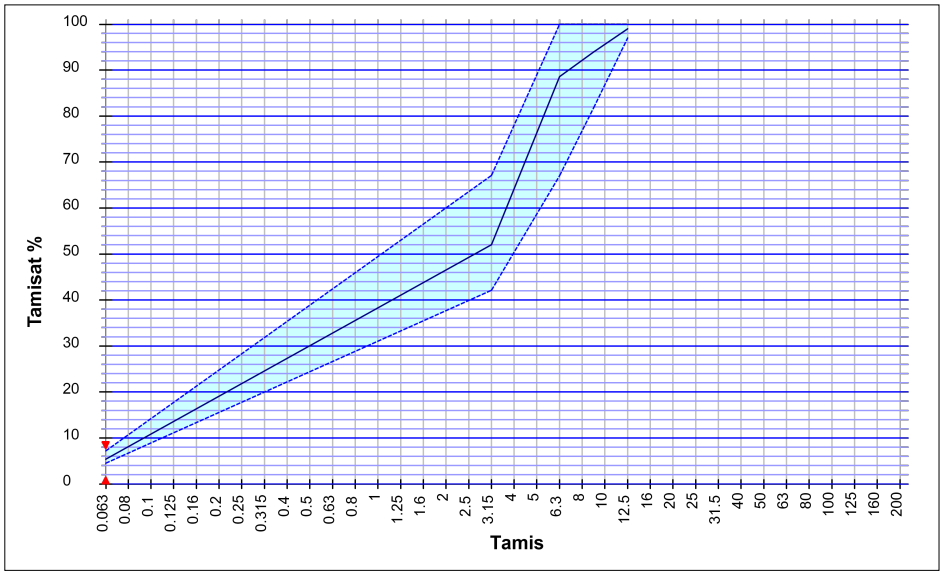

Essai(s) complémentaire(s)			
WA24	EXTERNE		
Prd	EXTERNE		
MDE	EXTERNE		
FM	NF EN 933-1	06/06/2023	4.69

Abrasivité : 2445 g / t
Broyabilité : 40

BARREIROS DAVID