

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **POSOCO - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **4/16 RL All Gravillon**
Nature pétrographique **Alluvions Silicieuses** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**


	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	73.6	76	100	100	100	1.5	24
Vss	5	15	67.6	70	99	100	100	1.5	20
Vsi			32.6	40	84	98	100		
Vsi - u			26.6	34	79	97	100		
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 15/07/2023

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	11	11	11	11	11	11	11	11	1
Maxi	2.0	5.0	60.0	79.0	97.0	100.0	100.0	1.0	5
XF + 1.25 sf	1.9	3.9	49.9	73.6	97.6	100.0	100.0	1.0	5
XF	1.3	2.6	39.7	64.2	92.6	100.0	100.0	0.7	5
XF - 1.25 sf	0.7	1.3	29.5	54.8	87.6	100.0	100.0	0.4	5
Mini	1.0	1.0	33.0	53.0	85.0	100.0	100.0	0.3	5
sf	0.47	1.03	8.14	7.49	3.98	0.00	0.00	0.24	0.00

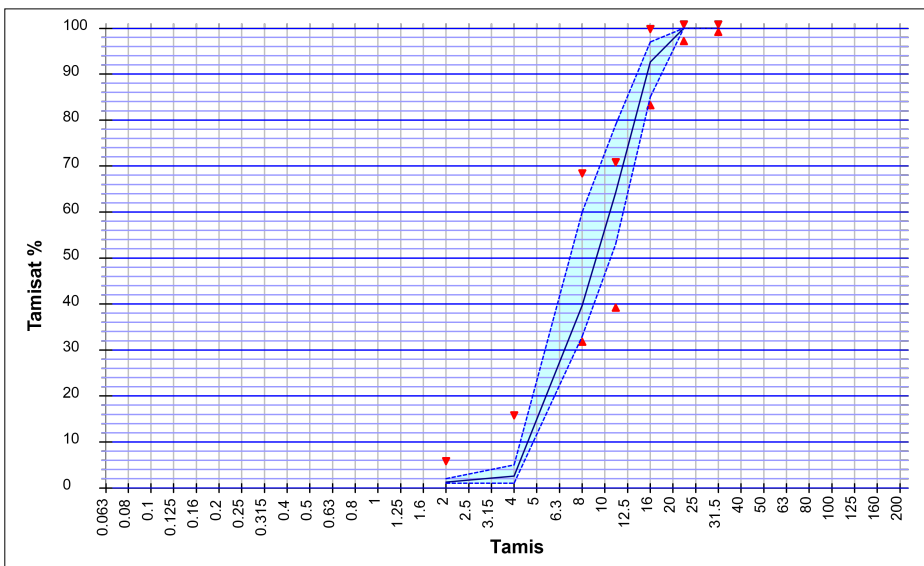

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE
Arg	EXTERNE
Alcali réaction	EXTERNE
WA24	NF EN 1097-6 31/01/2022 2.6 %
PSV	EXTERNE
ImP	EXTERNE
LA	NF EN 1097-2 31/01/2022 25
Prd	NF EN 1097-6 +A1 31/01/2022 1.60 Mg/m ³
MDE	EXTERNE
Cl	EXTERNE
W	NF EN 933-1 23/04/2024 3.4 %
Mh	EXTERNE
AS	EXTERNE

BARREIROS DAVID

