



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **0/2 CL Quartz Jaune**

Nature pétrographique **Quartz Jaune**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 2** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code a ? F2**


	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Vss + u	8	70	97			2.5
Vss	6	68	95			2
Vsi		48	85	98	100	
Vsi - u		46	83	97	97	
sf Max	1.82					

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)
Nbr. val	5	5	5	5	5	5
Maxi	4.0	65.0	93.0	100.0	100.0	0.5
XF + 1.25 sf	3.9	64.2	92.6	100.0	100.0	0.6
XF	2.9	60.4	90.2	99.2	100.0	0.4
XF - 1.25 sf	1.9	56.6	87.8	98.2	100.0	0.2
Mini	2.2	58.0	88.0	98.0	100.0	0.2
sf	0.77	3.05	1.92	0.84	0.00	0.14

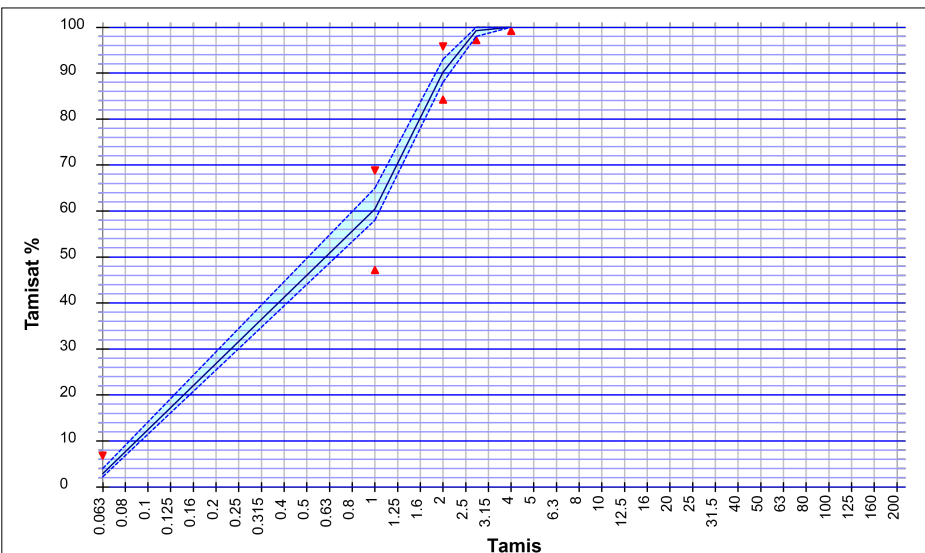

Essai(s) complémentaire(s)

WA24	NF EN 1097-6+A1	31/01/2022	0.3 %
Prd		31/01/2022	2.68 Mg/m³
MDE		19/12/2019	6
FM	NF EN 933-1	30/04/2025	2.88

Abrasivité : 2445 g / t
Broyabilité : 40

BARREIROS DAVID