



	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/07/2025 Fin de validité 31/12/2025
--	-------------------------	--

Site de production	<b>MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE</b>	Granulat	<b>0/20 C Grave Mixte</b>
Nature pétrographique		Elaboration	Recyclé


Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire	<b>0</b>	<b>20</b>	Norme	<b>NF EN 13285 - Prémélanger Tx33 - GNT3</b>
-------------------	----------	-----------	-------	--

	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Vss + u	10	21	30	39	53	77	100	100	100
Vss	9	20	29	38	51	75	99	100	100
Vsi	4	10	15	22	35	59	90	100	100
Vsi - u	3	9	14	21	33	57	88	99	100
sf Max									

Partie informative	
Résultat des essais de fabrication : Toutes les dates	Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Nbr. val	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Maxi	5.0	14.0	20.0	29.0	42.0	69.0	97.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	5.0	14.3	20.9	31.0	44.0	71.6	97.8	100.0	100.0
<b>XF</b>	<b>4.3</b>	<b>13.0</b>	<b>18.3</b>	<b>26.3</b>	<b>39.3</b>	<b>65.0</b>	<b>96.3</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
XF - 1.25 sf	3.6	11.8	15.7	21.6	34.6	58.4	94.9	100.0	100.0
Mini	4.0	12.0	16.0	22.0	35.0	59.0	95.0	100.0	100.0
sf	0.58	1.00	2.08	3.79	3.79	5.29	1.16	0.00	0.00

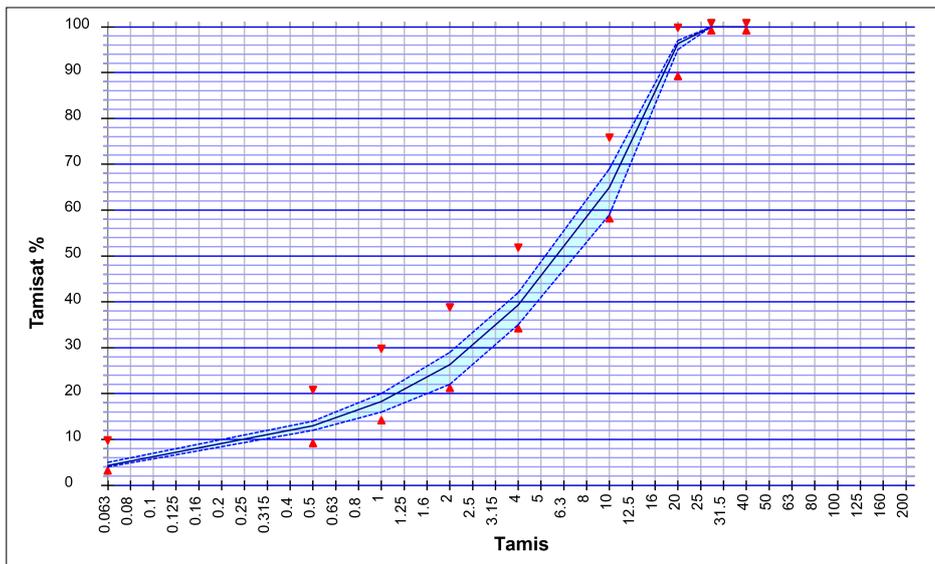

Essai(s) complémentaire(s)			
MDE		22/11/2021	18
LA		22/11/2021	20
Fs		14/09/2022	31 %
SS	NF EN 1744-1+A1	14/09/2022	0.1200 %

La classe de l'échantillon est D21  
 VBS : 0.03  
 w OPM : 7.1%  
 Pd OPM : 2.31 t/m3  
 Recomposition théorique sur la base d'un mélange de :  
 - 67 % de GNT 0/20 Ca La Caunette à Lastours / Ent Aude Agrégats.  
 - 33 % de Grave 0/20 C recyclé Chapitre à Villalbe / Ent Posocco.

BARREIROS DAVID