



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **GNT 3 - 0/20 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 20** Norme **NF EN 13285 GA - OC90 - UF9 - LF4 (GNT 3)**


	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Vss + u	10	31	34	43	59	79	100	100	100
Vss	9	30	33	42	57	77	99	100	100
Vsi	4	15	22	30	43	63	90	100	100
Vsi - u	3	14	21	29	41	61	88	99	100
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/12/2023

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.5	1	2	4	D/2 10	D 20	1.4 D 28	2 D 40
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Maxi	6.9	18.0	26.0	36.0	51.0	77.0	100.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	6.5	16.8	23.8	33.3	48.5	77.0	99.9	100.0	100.0
XF	5.3	15.8	22.6	31.3	45.1	71.2	97.5	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	4.1	14.8	21.4	29.3	41.7	65.4	95.1	100.0	100.0
Mini	4.0	15.0	22.0	30.0	43.0	63.0	91.0	100.0	100.0
sf	0.94	0.83	0.98	1.62	2.74	4.62	1.89	0.00	0.00

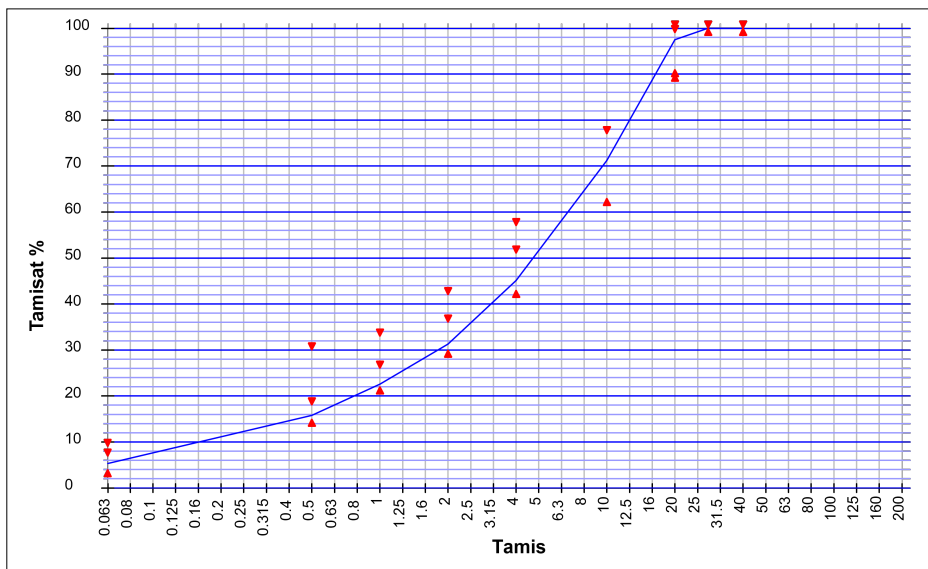

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0032 %
Arg	(M.O.)	23/11/2023	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
WA24	EXTERNE	23/11/2023	0.5 %
Ecs	EXTERNE		
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
ImP	M.O.	23/11/2023	Néant
LA	EXTERNE	23/11/2023	17
MDE	EXTERNE	23/11/2023	12
FM	NF EN 933-1	10/09/2024	4.75
CI	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.004 %
W	NF EN 933-1	10/09/2024	3.3 %
f	NF EN 933-1	10/09/2024	4.4 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	M.O.	23/11/2023	0.300 %
AS	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.010 %
MB	NF EN 933-9	18/09/2024	1.3 g/Kg
Pcm	NF EN 1097-6	23/11/2023	2.88 Mg/m ³



SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

Code B - wOPM=4.6% - GNT 3
18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
30/10/2015 : FI = 17 %
14/10/2015 : MB 0/D = 0.1 g/Kg
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t - Coefficient de broyabilité = 31 %
Classification GTR : D21 - R21
VBS : 0.02

BARREIROS DAVID