

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **0/4 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code C**

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	5	1.4 D 5.6	6.3	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Vss + u	16.6					79.4	100		100		100	2	
Vss	14.6					75.4	98		100		100	2	
Vsi	8.6					55.4	88		98		100	0	
Vsi - u	6.6					51.4	86		97		97	0	
sf Max													


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/06/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	D 4	5	1.4 D 5.6	6.3	2 D 8	MB (g/Kg)	FM
Nbr. val	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Maxi	14.9	21.0	29.0	40.0	58.0	82.0	99.0	99.7	100.0	100.0	100.0	0.8	3.55
XF + 1.25 sf	14.1	19.3	26.8	38.3	57.3	82.3	98.6	99.5	100.0	100.0	100.0	0.6	3.54
XF	11.6	15.6	21.2	30.6	47.0	72.8	97.1	99.0	100.0	100.0	100.0	0.4	3.16
XF - 1.25 sf	9.1	11.9	15.6	22.9	36.8	63.3	95.6	98.5	100.0	100.0	100.0	0.2	2.79
Mini	8.0	11.0	15.0	22.0	36.0	62.0	95.0	98.3	100.0	100.0	100.0	0.3	2.72
sf	1.99	2.95	4.47	6.19	8.20	7.60	1.22	0.40	0.00	0.00	0.00	0.16	0.30

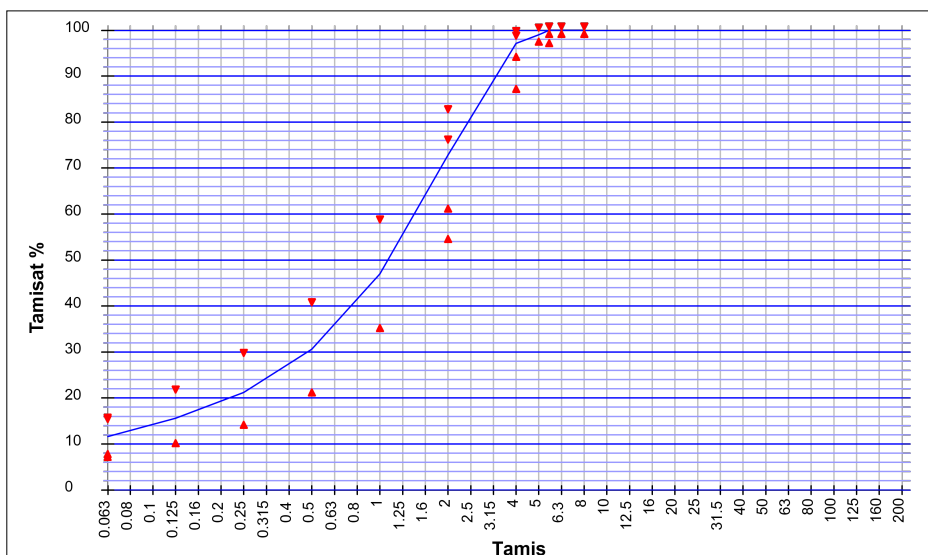

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0032 %
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
WA24	EXTERNE	23/11/2023	0.5 %
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
Fs	EXTERNE	16/04/2012	25 %
ImP	EXTERNE	23/11/2023	Néant
Pp	NF EN 1097-6	23/11/2023	0.00 Mg/m³
Prd	EXTERNE	25/10/2021	2.85 Mg/m³
MDE	EXTERNE	25/10/2021	12
Cl	EXTERNE	23/11/2023	0.004 %
W	NF EN 933-1	05/11/2024	2.9 %
f	NF EN 933-1	05/11/2024	11.7 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	EXTERNE	23/11/2023	0.300 %
AS	EXTERNE	23/11/2023	0.010 %

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
07/08/2013 : MDE = 12 et LA = 16 - 14/01/2013 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
PSV = 39

BARREIROS DAVID

