



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **0/4 RL All Sable**

Nature pétrographique **Alluvions Siliceuses**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **4** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	8	40	80	100			6	3.64	2
Vss	6	40	80	99			6	3.49	1.5
Vsi			40	89	95	100		2.79	
Vsi - u			40	87	94	100		2.64	
sf Max								0.21	

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Maxi	5.5	20.0	69.0	99.0	100.0	100.0	5.5	2.93	1.0
XF + 1.25 sf	5.5	19.6	69.2	99.2	100.0	100.0	5.5	2.92	1.1
XF	3.9	17.3	67.3	98.5	100.0	100.0	3.9	2.84	0.8
XF - 1.25 sf	2.3	15.0	65.4	97.8	100.0	100.0	2.3	2.76	0.5
Mini	1.7	15.0	64.0	98.0	100.0	100.0	1.7	2.75	0.5
sf	1.30	1.83	1.49	0.54	0.00	0.00	1.30	0.06	0.21

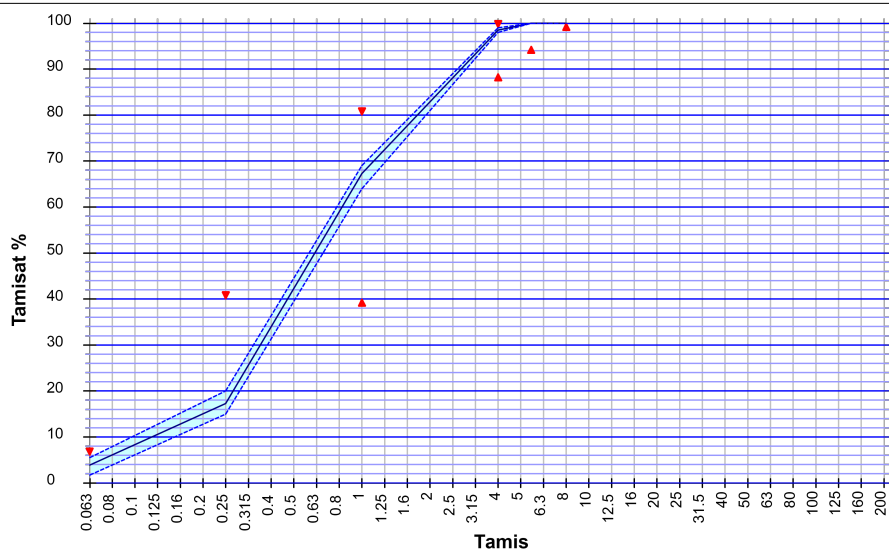

Essai(s) complémentaire(s)

BARREIROS DAVID