



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **10/16 CL Quartz Blanc**

Nature pétrographique **Quartz Blanc**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **10 16** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		20		100			1.5	24
Vss	5		15		95			1.5	20
Vsi					80	98	100		
Vsi - u					75	97	100		
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 5	D/2 8	d 10	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	5	5	5	5	5	5	5	5	1
Maxi	1.0	1.0	1.0	14.8	80.0	100.0	100.0	0.4	2
XF + 1.25 sf	1.3	1.3	1.3	14.7	81.2	100.0	100.0	0.4	2
XF	0.6	0.6	0.6	13.0	72.0	100.0	100.0	0.2	2
XF - 1.25 sf	0.0	0.0	0.0	11.3	62.8	100.0	100.0	-0.0	2
Mini	0.0	0.0	0.0	11.4	65.0	100.0	100.0	0.0	2
sf	0.55	0.55	0.55	1.35	7.38	0.00	0.00	0.17	0.00

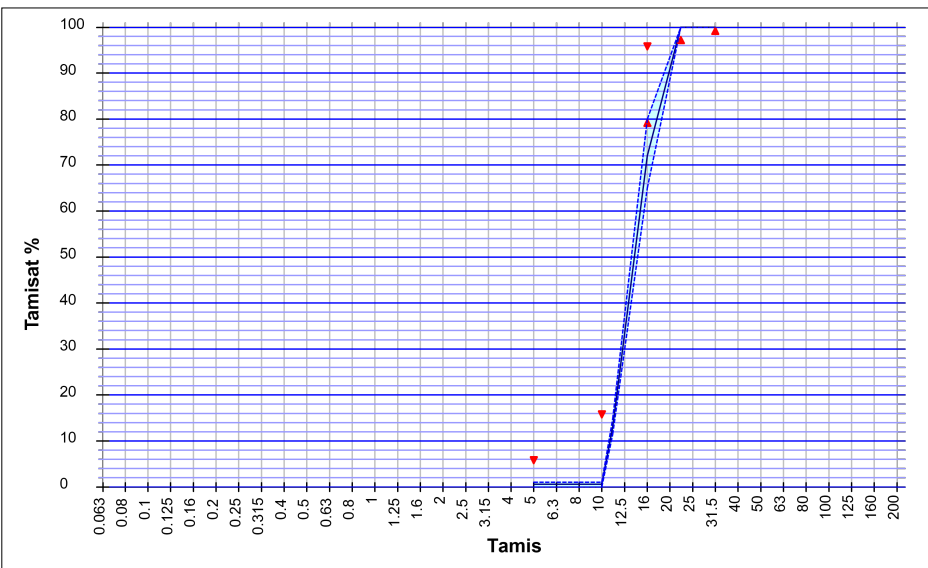

Essai(s) complémentaire(s)

WA24	NF EN 1097-6+A1	19/12/2019	0.7 %
PSV	NF EN 1097-8	06/06/2024	53
LA		31/01/2022	22
Prd		31/01/2022	2.64 Mg/m³
MDE		31/01/2022	4

Abrasivité : 2445 g / t
Broyabilité : 40

BARREIROS DAVID