



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **16/22.4 RL All Gravillon**

Nature pétrographique **Alluvions Siliceuses**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **16 22.4** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	d/2 8	d/1.4 11.2	d 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Vss + u	6						1.5	39
Vss	5						1.5	35
Vsi					98	100		
Vsi - u					97	100		
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 8	d/1.4 11.2	d 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	FI (%)
Nbr. val	11	11	11	11	11	11	11	5
Maxi	5.0	11.0	73.0	94.0	100.0	100.0	1.6	11
XF + 1.25 sf	4.0	8.1	55.3	94.0	100.0	100.0	1.2	9
XF	2.0	3.8	26.4	86.6	100.0	100.0	0.6	4
XF - 1.25 sf	-0.0	0.0	0.0	79.2	100.0	100.0	0.0	0
Mini	1.0	1.0	7.0	74.0	100.0	100.0	0.1	1
sf	1.61	3.43	23.15	5.89	0.00	0.00	0.48	4.24

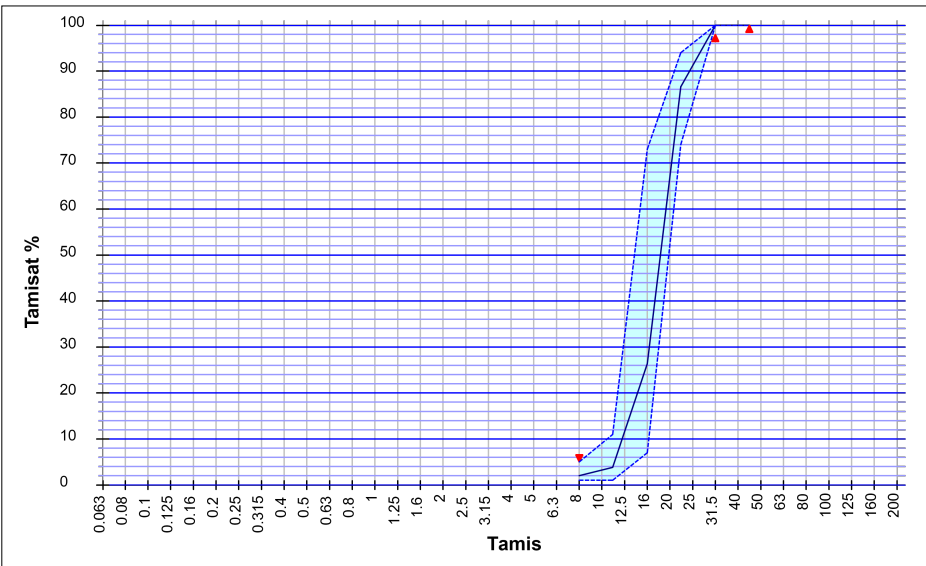

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE
Arg	EXTERNE
Alcali réaction	EXTERNE
WA24	NF EN 1097-6 31/01/2022 1.3 %
Alcali-Silice	EXTERNE
ImP	EXTERNE
LA	31/01/2022 25
Prd	31/01/2022 1.30 Mg/m ³
MDE	EXTERNE
Cl	EXTERNE
W	NF EN 933-1 01/07/2025 1.5 %
AS	EXTERNE

BARREIROS DAVID