

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **2/4 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2** **4** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code ? ERR ? F2**


	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FI (%)
Vss + u		15	68	100	100	100		34
Vss		10	56	95	100	100		30
Vsi			26	85	98	100		
Vsi - u			14	80	97	100		
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/12/2023

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 1	d 2	D/1.4 2.8	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	f (%)	FI (%)
Nbr. val	29	29	29	29	29	29	29	12
Maxi	2.0	4.0	44.8	89.0	100.0	100.0	1.6	151
XF + 1.25 sf	2.0	2.9	45.7	91.8	100.0	100.0	1.4	100
XF	1.2	1.9	38.9	78.1	100.0	100.0	0.9	57
XF - 1.25 sf	0.4	0.9	32.1	64.4	100.0	100.0	0.4	1
Mini	0.0	0.0	19.9	40.0	100.0	100.0	0.0	13
sf	0.62	0.79	5.41	10.94	0.00	0.00	0.40	44.77

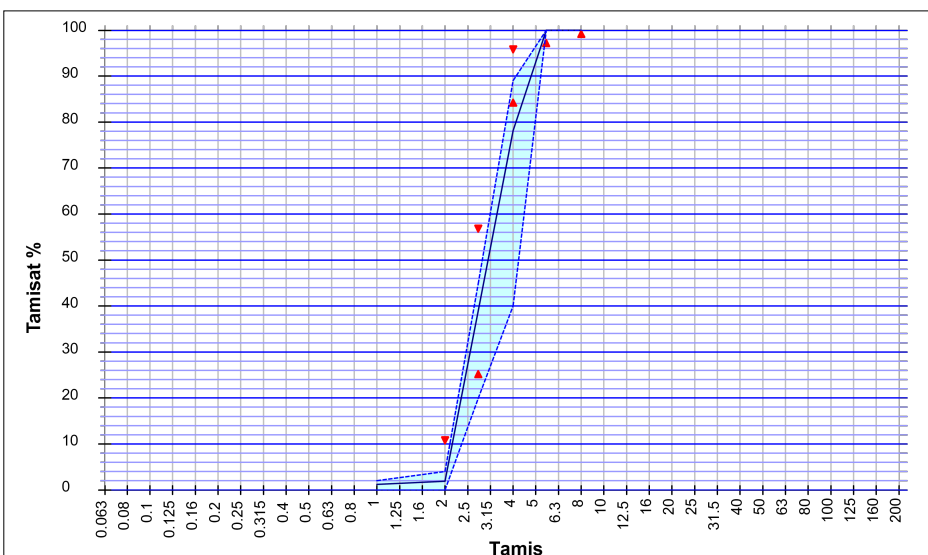

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	XP P18-544	23/11/2023	0.0032 %
Arg	(M.O.)	23/11/2023	Néant
WA24	NF EN 1097-6	23/11/2023	0.1 %
ImP	M.O.	23/11/2023	Néant
LA	NF EN 1097-2	23/11/2023	16
Pcm	NF EN 1097-6	23/11/2023	2.87 Mg/m³
MDE	NF EN 1097-1	23/11/2023	12
CI	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.004 %
W	NF EN 933-1	05/11/2024	0.7 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.300 %
AS	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	0.010 %
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR

BARREIROS DAVID

