



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2025
Fin de validité 30/06/2025

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **4/10 Ca - 02**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **10** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	0.063	d/2 2	d 4	D/2 5	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Vss + u	5	6	25	53	75	100	100	100	1.5	24
Vss	4	5	20	41	63	99	100	100	1.5	20
Vsi	1	1	5	6	33	90	98	100		
Vsi - u					21	85	97	100		
sf Max										

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/12/2023

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	d/2 2	d 4	D/2 5	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Nbr. val	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4
Maxi	1.3	2.0	11.0	19.0	61.0	94.0	100.0	100.0	1.3	3
XF + 1.25 sf	1.3	1.7	8.7	18.5	57.6	92.8	100.0	100.0	1.3	4
XF	0.8	1.0	5.0	13.9	49.1	91.0	100.0	100.0	0.8	3
XF - 1.25 sf	0.3	0.3	1.3	9.3	40.6	89.2	100.0	100.0	0.3	2
Mini	0.3	0.0	1.0	9.0	41.0	90.0	100.0	100.0	0.3	2
sf	0.37	0.54	2.98	3.68	6.77	1.41	0.00	0.00	0.37	0.82

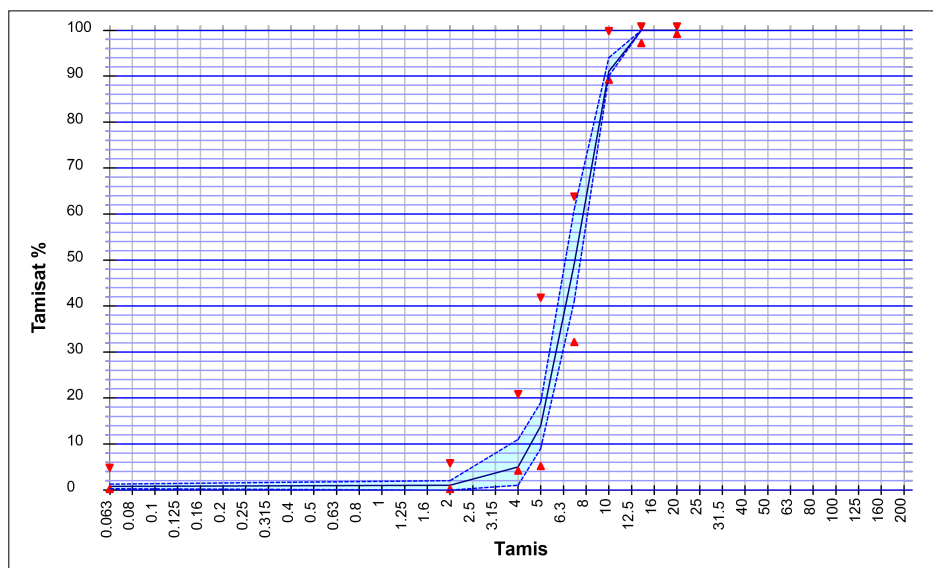

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0032 %
Arg	EXTERNE	23/11/2023	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
WA24	EXTERNE	23/11/2023	0.1 %
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
F	EXTERNE	16/04/2012	0.2 %
ImP	EXTERNE	23/11/2023	Néant
LA	EXTERNE	23/11/2023	16
Prd	EXTERNE	17/11/2022	2.93 Mg/m ³
MDE	EXTERNE	23/11/2023	12
Cl	EXTERNE	23/11/2023	0.004 %
W	NF EN 933-1	18/06/2024	0.4 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	EXTERNE	23/11/2023	0.300 %
AS	EXTERNE	23/11/2023	0.010 %

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %

BARREIROS DAVID