



FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/01/2025 Fin de validité 30/06/2025
--------------------------------	--

Site de production	AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE La Caunette - 11600 - LASTOURS	Granulat	4/10 Ca - 02
Nature pétrographique	Calcaire	Elaboration	Naturel

Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **10** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code CIII**


	d/2 2	d 4	D/2 5	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	15		76	100	100	100	2	29
Vss	5	10		64	95	100	100	2	25
Vsi	0	0		34	85	98	100	0	0
Vsi - u	0	0		22	80	97	100	0	0
sf Max									

* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 19/12/2023 Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 2	d 4	D/2 5	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Nbr. val	8	8	8	8	8	8	8	8	4
Maxi	2.0	11.0	19.0	61.0	94.0	100.0	100.0	1.3	3
XF + 1.25 sf	1.7	8.7	18.5	57.6	92.8	100.0	100.0	1.3	4
XF	1.0	5.0	13.9	49.1	91.0	100.0	100.0	0.8	3
XF - 1.25 sf	0.3	1.3	9.3	40.6	89.2	100.0	100.0	0.3	2
Mini	0.0	1.0	9.0	41.0	90.0	100.0	100.0	0.3	2
sf	0.54	2.98	3.68	6.77	1.41	0.00	0.00	0.37	0.82

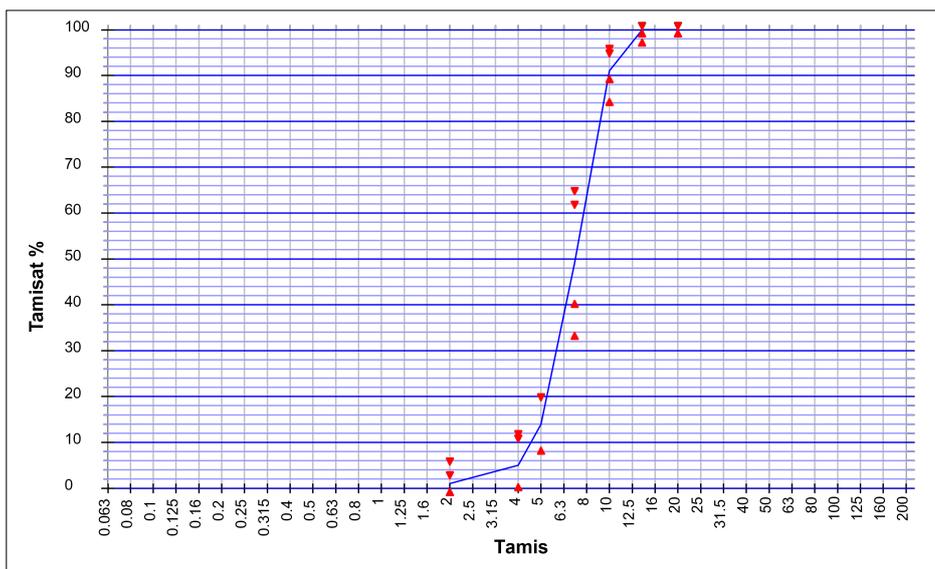

Essai(s) complémentaire(s)			
Na2O eq	LPC 37	23/11/2023	0.0032 %
Arg	EXTERNE	23/11/2023	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	23/11/2023	NR
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	23/11/2023	NR
F	EXTERNE	16/04/2012	0.2 %
ImP	EXTERNE	23/11/2023	Néant
LA	EXTERNE	23/11/2023	16
Prd	EXTERNE	17/11/2022	2.93 Mg/m ³
MDE	EXTERNE	23/11/2023	12
Cl	EXTERNE	23/11/2023	0.004 %
W	NF EN 933-1	18/06/2024	0.4 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	23/11/2023	Négatif
S	EXTERNE	23/11/2023	0.300 %
AS	EXTERNE	23/11/2023	0.010 %
WA24	EXTERNE	23/11/2023	0.1 %

Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
MBf = 0.9 g/kg

BARREIROS DAVID