



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **4/16 RL All Gravillon**

Nature pétrographique **Alluvions Siliceuses**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4** **16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code a**


	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	73.6	76	100	100	100	1.5	24
Vss	5	15	67.6	70	99	100	100	1.5	20
Vsi			32.6	40	84	98	100		
Vsi - u			26.6	34	79	97	100		
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	12	12	12	12	12	12	12	12	5
Maxi	4.0	15.0	62.0	86.0	100.0	100.0	100.0	3.5	13
XF + 1.25 sf	3.8	10.4	57.8	76.7	99.6	100.0	100.0	2.5	14
XF	2.4	5.8	45.3	67.7	97.0	100.0	100.0	1.3	8
XF - 1.25 sf	1.0	1.2	32.8	58.8	94.4	100.0	100.0	0.1	2
Mini	1.0	2.0	33.0	59.0	94.0	100.0	100.0	0.2	2
sf	1.08	3.66	9.97	7.16	2.09	0.00	0.00	0.95	5.10

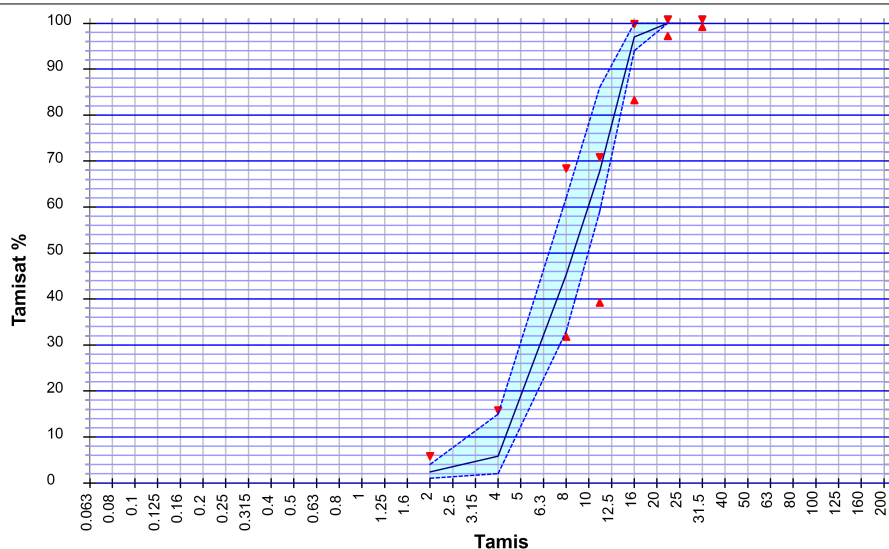

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	EXTERNE
Arg	EXTERNE
Alcali réaction	EXTERNE
WA24	NF EN 1097-6 31/01/2022 2.6 %
PSV	EXTERNE
ImP	EXTERNE
LA	31/01/2022 25
Prd	31/01/2022 1.60 Mg/m ³
MDE	EXTERNE
Cl	EXTERNE
W	NF EN 933-1 01/07/2025 3.4 %
Mh	EXTERNE
AS	EXTERNE

BARREIROS DAVID