



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE**

Granulat **6.3/10 CL Marbre Rose**

Nature pétrographique **Marbre**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3** **10** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	d/2 3.15	D/2 5	d 6.3	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Vss + u	6		25		100			1.5	24
Vss	5		20		95			1.5	20
Vsi			5		80	98	100		
Vsi - u					75	97	100		
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/07/2024

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 3.15	D/2 5	d 6.3	D/1.4 7.1	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	FI (%)
Nbr. val	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Maxi	1.0	6.0	20.0	33.5	80.0	100.0	100.0	0.4	
XF + 1.25 sf	1.0	7.2	23.5	37.7	80.0	100.0	100.0	0.6	
XF	1.0	4.5	15.5	28.0	80.0	100.0	100.0	0.3	
XF - 1.25 sf	1.0	1.8	7.6	18.3	80.0	100.0	100.0	0.0	
Mini	1.0	3.0	11.0	22.5	80.0	100.0	100.0	0.1	
sf	0.00	2.12	6.36	7.78	0.00	0.00	0.00	0.22	

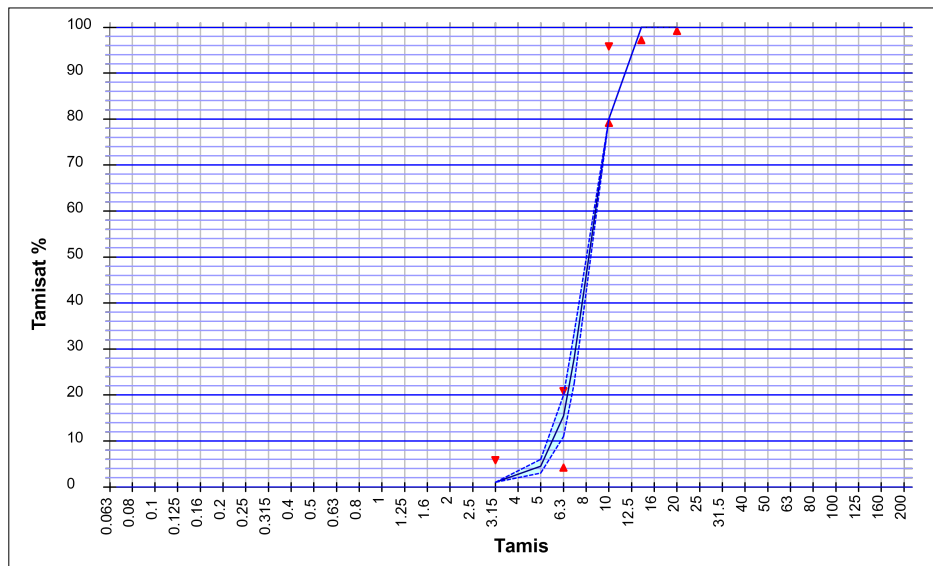

Essai(s) complémentaire(s)

WA24	NF EN 1097-6+A1	22/03/2022	0.5 %
PSV	EXTERNE		
LA		22/03/2022	20
Prd		22/03/2022	2.72 Mg/m³
MDE		22/03/2022	15

Abrasivité : 43 g / t
Broyabilité : 39

BARREIROS DAVID