

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2025
Fin de validité 31/12/2025

Site de production **LES SABLIERES DE BRAM - MONTREAL**
lieux dits Le Pignier-Guilhermis - 11290 - MONTREAL

Granulat **8/16 RCL All**

Nature pétrographique **Silico-calcaire**

Elaboration Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **8** **16** Norme **NF P18-545 - Article 10**


	d/2 4	d 8	10	D/1.4 11.2	12.5	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20		72		100	100	100	1.8	24
Vss	5	15		60		98	100	100	1.5	20
Vsi	0	0		30		83	98	100	0	0
Vsi - u	0	0		18		78	97	100	0	0
sf Max										

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 04/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 4	d 8	10	D/1.4 11.2	12.5	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	24	24	24	24	24	24	24	24	24	11
Maxi	4.0	15.0	53.0	70.8	88.0	98.0	100.0	100.0	3.4	28
XF + 1.25 sf	3.1	11.5	49.5	67.1	84.3	98.3	100.0	100.0	2.0	21
XF	1.8	7.5	36.0	52.7	68.8	92.5	100.0	100.0	1.0	12
XF - 1.25 sf	0.5	3.6	22.5	38.3	53.3	86.7	100.0	100.0	-0.0	3
Mini	1.0	3.0	16.0	30.7	43.0	83.0	100.0	100.0	0.0	2
sf	1.07	3.16	10.82	11.54	12.41	4.67	0.00	0.00	0.83	7.40

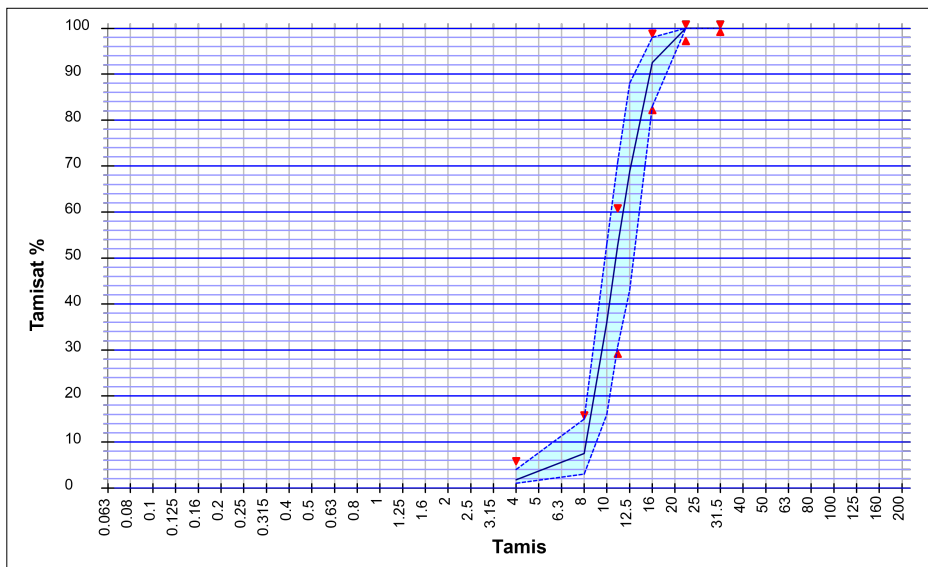

Essai(s) complémentaire(s)

Arg	06/11/2024	Néant
Alcali réaction	06/11/2024	NR
WA24	06/11/2024	1.4 %
Alcali-Silice	06/11/2024	NR
F	23/12/2024	0.8 %
ImP	06/11/2024	Néant
LA	06/11/2024	21
MDE	16/11/2020	29
Cl	06/11/2024	< 0,001 %
W	01/07/2025	2.8 %
Mh	06/11/2024	Négatif
S	06/11/2024	0.020 %
AS	06/11/2024	0.030 %
Na2O eq	06/11/2024	0.0011 %
Pcm	06/11/2024	2.60 Mg/m³

BARREIROS DAVID

