



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **LES SABLIERES DE BRAM - MONTREAL**
lieux dits Le Pignier-Guilhermis - 11290 - MONTREAL

Granulat **0/4 RCL All**

Nature pétrographique **Silico-calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0** **4** Norme **NF P18-545 - Article 9 - Code SE(10) f10 ?**


	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Vss + u	7	42	96				3.18	2
Vss	6	40	93				3.03	1.5
Vsi			53		95	100	2.43	
Vsi - u			50		94	100	2.28	
sf Max								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	0.25	1	D 4	1.4 D 5.6	2 D 8	FM	MB (g/Kg)
Nbr. val	21	21	21	21	21	21	21	21
Maxi	4.0	24.0	84.0	99.0	100.0	100.0	3.05	0.8
XF + 1.25 sf	3.3	21.6	78.2	98.4	100.0	100.0	3.01	0.7
XF	2.3	19.2	69.6	96.7	100.0	100.0	2.77	0.5
XF - 1.25 sf	1.3	16.8	61.0	95.1	99.7	100.0	2.53	0.3
Mini	0.0	17.0	60.0	95.0	99.0	100.0	2.35	0.3
sf	0.80	1.92	6.86	1.32	0.22	0.00	0.19	0.13

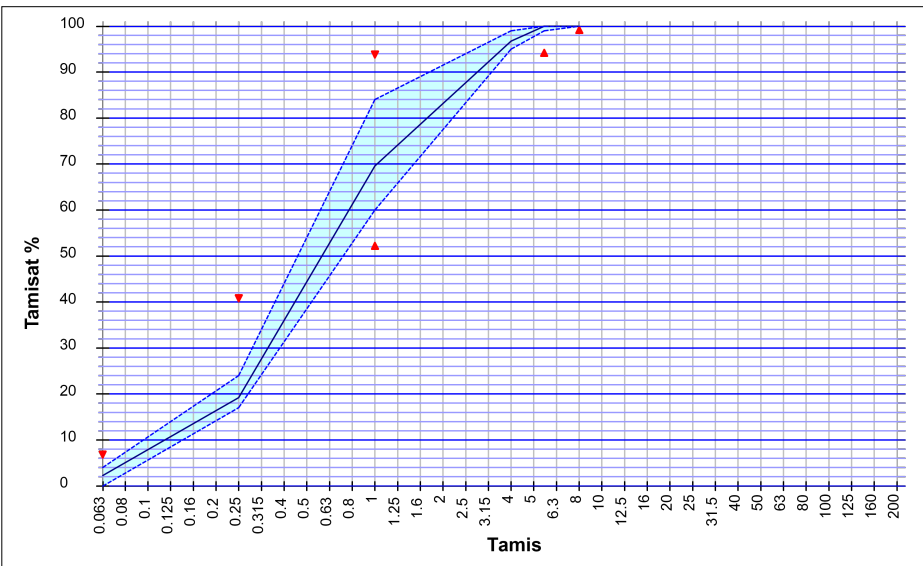

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	03/09/2025	0.0072 %
Alcali réaction	FD P 18-542	03/09/2025	PR
WA24	EXTERNE	03/09/2025	0.6 %
Ab	NF EN 1097-6	03/09/2025	0.6 %
Ecs	NF EN 933-6	03/09/2025	28 s
Alcali-Silice	FD P 18-542	03/09/2025	PR
Fs	EXTERNE	10/10/2013	18 %
F		23/12/2024	0.8 %
ImP		03/09/2025	Néant
Pb	NF EN 1097-3	06/11/2024	2.61 Mg/m ³
v	NF EN 1097-3	06/11/2024	1 %
Cl	EXTERNE	03/09/2025	0.001 %
W	NF EN 933-1	15/12/2025	8.1 %
f	NF EN 933-1	15/12/2025	1.9 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	03/09/2025	Négatif
S	EXTERNE	03/09/2025	0.050 %
AS	EXTERNE	03/09/2025	0.030 %
LPC	EXTERNE		



SAS LES SABLIERES DE BRAM
Carrière de Montréal
Lieux dits le Pignier-Guilhermis
11 290 Montréal

BARREIROS DAVID