



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **GNT 1 - 0/63 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 63** Norme **NF EN 13285**


	0.063	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Vss + u	13	16	21	33	47	60	84	100	100	100
Vss	12	15	20	31	45	58	81	99	100	100
Vsi	2	5	10	13	15	36	59	80	100	100
Vsi - u	1	4	9	11	13	34	56	78	99	100
sf Max										

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	0.063	1	2	4	8	16	D/2 31.5	D 63	1.4 D 90	2 D 125
Nbr. val	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Maxi	7.9	14.0	20.0	31.0	45.0	58.0	81.0	99.0	100.0	100.0
XF + 1.25 sf	5.4	14.1	19.4	28.9	42.4	57.2	75.1	100.0	100.0	100.0
XF	3.2	9.8	14.6	21.1	31.9	47.4	66.0	94.8	100.0	100.0
XF - 1.25 sf	1.0	5.6	9.8	13.3	21.4	37.6	56.9	89.1	100.0	100.0
Mini	2.0	5.0	10.0	13.0	19.0	37.0	59.0	86.0	100.0	100.0
sf	1.74	3.40	3.86	6.23	8.40	7.83	7.28	4.58	0.00	0.00

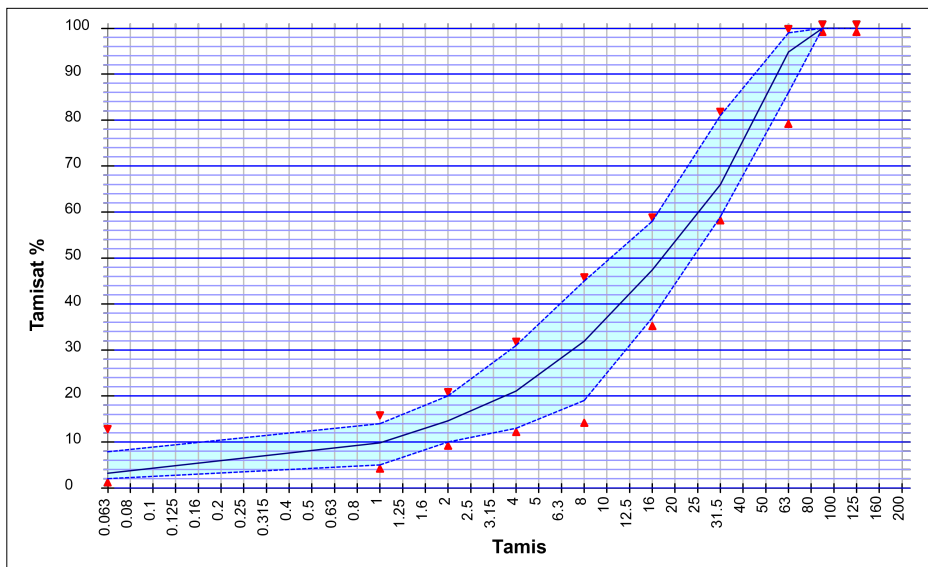

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0024 %
Arg	(M.O.)	23/12/2024	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
WA24	EXTERNE	02/09/2025	0.3 %
Ecs	EXTERNE		
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
ImP		23/12/2024	Néant
LA	EXTERNE	02/09/2025	15
MDE	EXTERNE	02/09/2025	12
FM	NF EN 933-1	28/10/2025	5.61
Cl		02/09/2025	0.001 %
W	NF EN 933-1	28/10/2025	3.8 %
f	NF EN 933-1	28/10/2025	2.3 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	M.O.	02/09/2025	0.240 %
AS	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.020 %
MB	NF EN 933-9	28/10/2025	1.5 g/Kg
Pcm	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.83 Mg/m³



SAS AUDE AGREGATS
Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours

GNT 1 – 0/63 Ca : Classement GTR 2024 : G11 - R3 Li
wOPM=5.2%
30/10/2015 : FI = 17 %
14/10/2015 : MB 0/D = 0.1 g/Kg
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %
VBS : 0.06

BARREIROS DAVID