



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **MAURI - CHAPITRE CARCASSONNE** Granulat **6.3/10 CL Quartz Jaune**
Nature pétrographique **Quartz Jaune** Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3** **10** Norme **NF P18-545 - Article 8**

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	Fl (%)
Vss + u	6	25	97			0.5	19
Vss	5	20	92			0.5	15
Vsi		10	82	98	100		
Vsi - u		5	77	97	100		
sf Max							


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/01/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 3.15	d 6.3	D 10	1.4 D 14	2 D 20	f (%)	Fl (%)
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	0
Maxi	2.0	27.0	87.0	100.0	100.0	0.8	
XF + 1.25 sf	2.0	27.6	86.4	100.0	100.0	0.8	
XF	1.3	20.2	81.8	100.0	100.0	0.4	
XF - 1.25 sf	0.7	12.8	77.2	100.0	100.0	-0.0	
Mini	1.0	11.0	76.0	100.0	100.0	0.1	
sf	0.52	5.91	3.71	0.00	0.00	0.33	

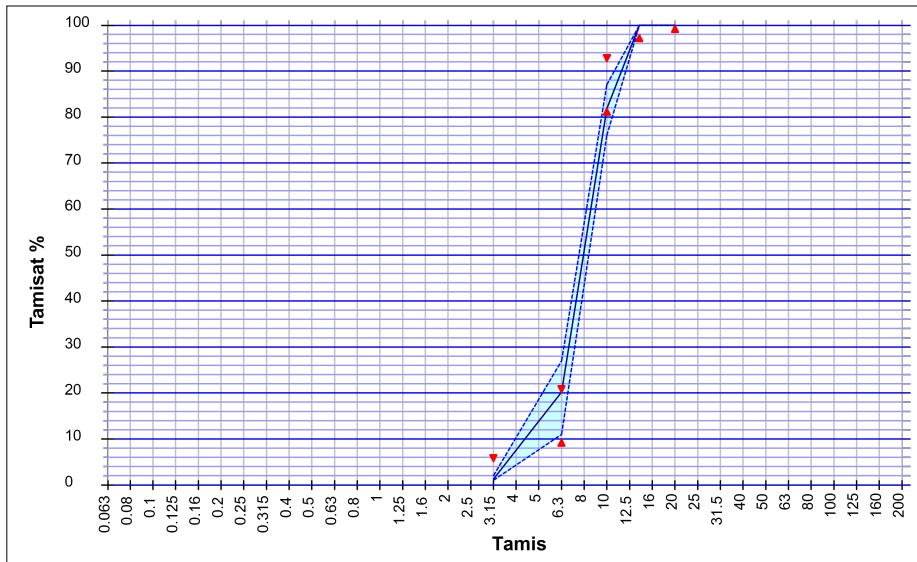

Essai(s) complémentaire(s)				
WA24	NF EN 1097-6+A1	03/09/2025	0.8 %	
PSV	NF EN 1097-8	03/09/2025	52	
LA		03/09/2025	27	
Prd		31/01/2022	2.64 Mg/m ³	
MDE		03/09/2025	9	

Abrasivité : 2445 g / t
Broyabilité : 40

BARREIROS DAVID