



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 05/01/2026
Fin de validité 30/06/2026

Site de production **AUDE AGRÉGATS - LA CAUNETTE**
La Caunette - 11600 - LASTOURS

Granulat **6.3/16 Ca**

Nature pétrographique **Calcaire**

Elaboration **Naturel**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **6.3** **16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - sauf**


	d/2 3.15	d 6.3	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Vss + u	6	20	51	76	100	100	100	1.5	24
Vss	5	15	45	70	99	100	100	1.5	20
Vsi	0	0	10	40	90	98	100	0	0
Vsi - u	0	0	4	34	85	97	100	0	0
sf Max									

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : à partir du 05/07/2025

Résultat des autres essais : Toutes les dates

	d/2 3.15	d 6.3	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	f (%)	FI (%)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	15	15	7
Maxi	5.0	15.0	42.0	71.0	97.0	100.0	100.0	2.0	10
XF + 1.25 sf	2.8	10.0	30.0	63.2	95.2	100.0	100.0	1.5	9
XF	1.3	5.3	18.9	50.8	92.2	100.0	100.0	0.8	8
XF - 1.25 sf	0.0	0.6	7.8	38.4	89.2	100.0	100.0	0.1	7
Mini	0.0	2.0	10.0	40.0	90.0	100.0	100.0	0.0	7
sf	1.18	3.74	8.91	9.90	2.37	0.00	0.00	0.53	1.15

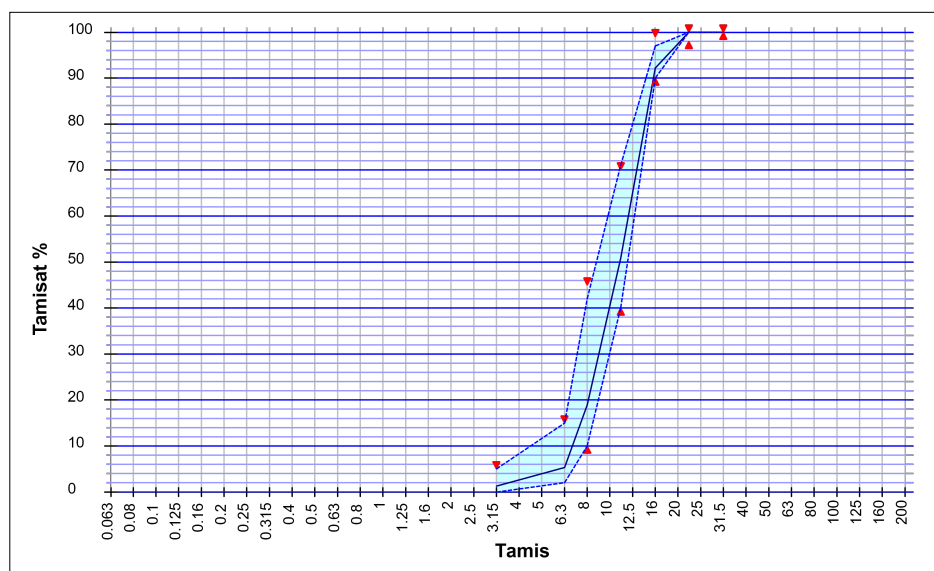

Essai(s) complémentaire(s)

Na2O eq	LPC 37	02/09/2025	0.0001 %
Arg	(M.O.)	02/09/2025	Néant
Alcali réaction	FD P 18-542	02/09/2025	NR
PSV	NF EN 1097-8	17/11/2022	46
Alcali-Silice	FD P 18-542	02/09/2025	NR
ImP		03/09/2025	Néant
LA		02/09/2025	18
MDE		02/09/2025	11
Cl		03/09/2025	< 0,001 %
W	NF EN 933-1	16/12/2025	1.6 %
Mh	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	Négatif
S	M.O.	02/09/2025	0.240 %
AS	NF EN 1744-1+A1	02/09/2025	0.020 %
Pcm	NF EN 1097-6	02/09/2025	2.85 Mg/m³
WA24	NF EN 1097-6+A1	02/09/2025	0.2 %

18/09/2014 : MDE = 14 et LA = 18 - 24/02/2014 : MDE = 13 et LA = 17
Coefficient d'abrasivité = 518 g/t
Coefficient de broyabilité = 31 %

BARREIROS DAVID